

Техническа характеристика

EPOMAX-ANCHOR

Бързостягащо лепило за анкериране на армиращи пръти

Описание

EPOMAX-ANCHOR е несвиваемо двукомпонентно полиестерно лепило за анкериране. Не съдържа разтворители и стирин. Определен като A+ (най-високия рейтинг), според френската наредба за ЛОС, за оценка на емисиите на ЛОС.

Приложение

EPOMAX-ANCHOR е бързостягащо лепило за анкериране на армировъчни пръти, резбовъни пръти, болтове и т.н. в бетон, скали, кухи и плътна зидарии, и т.н.


Технически характеристики

Основа : полиестер без стирин
 Цвят: сив
 Отношение на смесване: 10:1 по обемни части
 Плътност на сместа: 1,65 kg/l
 Температура на полагане: между +5°C и 35°C

Втвърдяване:

Температура	Време за работа	Време на втвърдяване
+ 5 °C	25 min	120 min
+ 10 °C	15 min	80 min
+ 20 °C	6 min	45 min
+ 30 °C	4 min	25 min
+ 35 °C	2 min	20 min

Якост на натиск: 75 Мпа след 24h

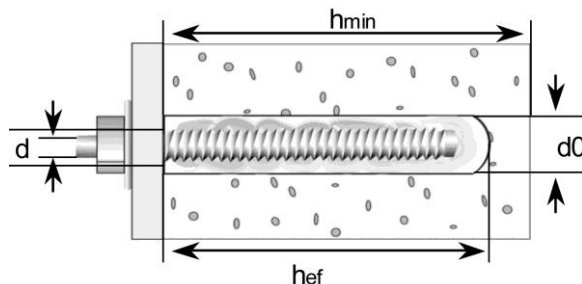

Диаметър на резбата d (mm)	8	10	12	16	20
Диаметър на отвора d0 (mm)	10	12	14	18	24
Дълбочина на анкериране hef (mm)	80	90	110	125	170
Минимална дебелина на стената h min (mm)	130	140	160	175	220
Edge distance C _{cr,N} (mm)	80	90	110	130	170
Axial distance S _{cr,N} (mm)	160	180	220	250	340
Проектно натоварване за бетон B20/25 N _{Rk} (KN)	12,3	18,4	26,0	30,2	48,1
Препоръчано натоварване за бетон B20/25 F _{rec} (KN)	4,7	7,1	10,0	11,2	18,8

Указания за употреба

1. Полагане в бетон или стабилен камък

Пробийте дупки с желания диаметър до препоръчаната дълбочина. Почистете дупката с найлонова четка и премахнете нестабилните частици чрез сгъстен въздух, ръчна помпа и т.н. Завиете смесителя към флакона и сложете смесителния накрайник. Поставете ги в пистолета за полагане.

Изкарайте приблизително 15 ml от сместа докато не се плучи хомогенна смес, която не се използва. Започвайки от дъното, запълнете цялата дупка със смола. Поставете анкера до дъното на дупката като го натискате и въртите леко. Убедете се визуално дали смолата е напълнила изцяло отвора. Изкачайте материала да втвърди, преди да натоварите анкера. Запознайте се с таблицата за времето за втвърдяване на EPOMAX-ANCHOR.

ЕРОМАХ-ANCHOR

2. Полагане в кука основа.

Пробийте дупка без точен диаметър. Почистете дупката с найлонова четка и премахнете нестабилните частици чрез сгъстен въздух, ръчна помпа и т.н. Завийте смесителя към флакона и сложете смесителния накрайник. Поставете ги в пистолета за полагане. Изкарайте приблизително 15 ml от сместа докато не се плучи хомогенна смес, която не се използва.

Поставете в дупката перфориран дюбел Започвайки от дъното, запълнете перфорирания дюбел със смола. Поставете анкера до дъното на дюбела като го натискате и въртите леко. Убедете се визуално дали смолата е напълнила изцяло отвора. Изчакайте материала да втвърди, преди да натоварите анкера. Запознайте се с таблицата за времето за втвърдяване на ЕРОМАХ-ANCHOR.

Разход

Зависи от приложението.

Опаковка

Флакони от 300 ml.

Трайност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца, в сухи и проветливи помещения.

Забележки

ЕРОМАХ-ANCHOR може да бъде полаган при обкръжаващи температури по-ниски от -5°C, но температурата на продукта трябва да е поне 10°C.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg